

DIMENSIONES UNE EN 315

FLEXION UNE EN 310:94

Dimensiones	2500x1220x12
Tolerancias	
Largo	+2.00/-0.00 mm
Ancho	+2.00/-0.00 mm
Grosor nominal (t)	+0.30/-0.50 mm
Escuadría	<2.2 mm
Curvatura (Planitud)	Flecha <10 mm

A la Veta :	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	4144
Resistencia Flexión (N/mm2)	34.0

A la Contraveta:	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	4419
Resistencia Flexión (N/mm2)	38.7

MADERA

CALIDAD ENCOLADO UNE EN 314:93

Caras	Okume
Almas	Chopo
Interiores	Chopo

UNE EN 314 Exterior (Clase 3):	O.K.
--------------------------------	------

PESO TABLERO

HUMEDAD UNE EN 322:93

Peso aproximado:	16.1 kg
------------------	---------

% Humedad	[6% -14%]
-----------	------------

EMISIÓN FORMALDEHIDO


DENSIDAD UNE EN 323:93

DIN-EN 717-2: 95	Clasificación E1
------------------	------------------

Densidad (Kgr/m3)	441
-------------------	-----

RESISTENCIA AL FUEGO

UNE EN 13501-1:2002	D-s2, d0
---------------------	----------

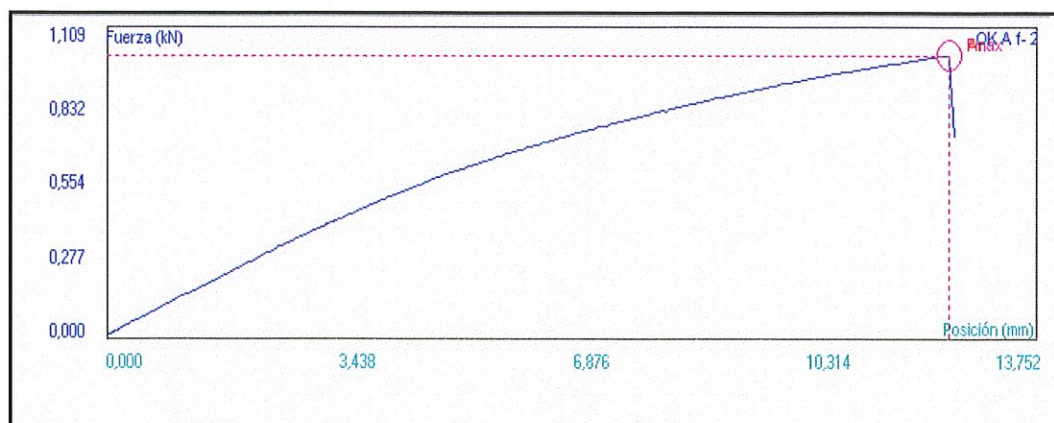

Muestra probeta flexión

Id. Ficha Técnica:	FT.090912.GarniPLY Okume MUF 2500x1220x12	Elaborado por :	Laboratorio Calidad
---------------------------	---	------------------------	---------------------